

# 시험성적서



성적서번호 : CT22-068271K

## 7. 시험결과


1) 400 × 400 포슬레인 타일

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
겉모양 - 한 개 타일에서의 결점	-	(1)	이상없음		A
치수 - 길이	mm	(1)	400.1		
치수 - 두께	mm	(1)	9.4		
치수의 불규칙도 - 최대값과 최소값의 차	mm	(1)	0.2		
취굴림 - 대각선 1	-	(1)	불록		
취굴림 - 대각선 1	mm	(1)	0.1		
취굴림 - 대각선 2	-	(1)	불록		
취굴림 - 대각선 2	mm	(1)	0.1		
연면 취굴림	mm	(1)	0.2		
흡수율	%	(1)	0.1		
꺾임 강도	N/cm	(1)	464		
내균열성	-	(1)	이상없음		
내마모성	g	(1)	0.01		
내약품성 내산성	-	(1)	이상없음		
내약품성 내알칼리성	-	(1)	이상없음		
내동해성	-	(1)	이상없음		
동적 미끄럼 저항성 시험	-	(1)	0.65		

\* 시험장소

A : 인천광역시 남동구 남양로 85

----- 끝 -----

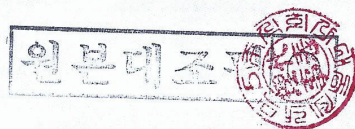

총 2페이지 중 2페이지

양식 TOP-12-01-01(1)

