



# 시험성적서



성적서번호 : CT22-068263K

## 7. 시험결과


1) 196.7 × 196.7 자기질 타일

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
결모양 - 한 개 단말에서의 결정	-	(1)	이상없음		A
치수 - 길이	mm	(1)	197.1		
치수 - 두께	mm	(1)	7.9		
치수의 불규칙도 - 최대값과 최소값의 차	mm	(1)	0.3		
뒤돌림 - 대각선 1	-	(1)	오목		
뒤돌림 - 대각선 1	mm	(1)	0.2		
뒤돌림 - 대각선 2	-	(1)	오목		
뒤돌림 - 대각선 2	mm	(1)	0.1		
옆면 뒤돌림	mm	(1)	0.1		
흡수율	%	(1)	2.4		
공임 강도	N/cm	(1)	231		
내균열성	-	(1)	이상없음		
내마모성	g	(1)	0.01		
내약품성 내산성	-	(1)	이상없음		
내약품성 내알칼리성	-	(1)	이상없음		
내동해성	-	(1)	이상없음		
동적 미끄럼 저항성 시험	-	(1)	0.83		

\* 시험장소

A : 인천광역시 남동구 동방로 85

----- 끝 -----

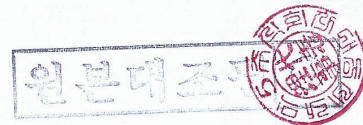

총 2페이지 중 2페이지

양식 TQP-12-01-01(1)

